



PRODUIT : Ecograde (code produit 002) V1*-V2*
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard

NATURE : matériaux d'incinération
ELABORATION : concassage+criblage

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/22.4**
- **Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [40.0 mm]	a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [31.5 mm]	a	...	98.0	...	97.0	0.4	...
passant à D [22.4 mm]	a	99.0	89.0	100.0	87.0	2.1	3.0
passant à 11.2 mm	a	86.4	66.4	89.4	63.4	5.0	6.1
passant à 0.063 mm	a	9.1	3.1	11.10	2.10	1.2	...
Los Angeles	code Enc	45.00	...	45.00	...	0.00	...
Micro Deval MDE	code Enc	30.00	...	30.00	...	0.00	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 02/08/2018 au 17/12/2018

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [40.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	19
passant à 1.4D [31.5 mm]	100.0	100.0	99.9	99.4	98.2	0.4	0.4	19
passant à D [22.4 mm]	98.6	98.7	96.1	93.5	92.2	2.1	2.2	19
passant à 11.2 mm	85.9	82.3	76.0	69.8	67.3	5.0	6.6	19
passant à 0.063 mm	8.1	7.5	6.0	4.5	4.1	1.2	20.0	19
Los Angeles	39.55	39.5	39.55	39.5	39.55	0.00	0.00	1
Micro Deval MDE	22.54	22.5	22.54	22.5	22.54	0.00	0.00	1

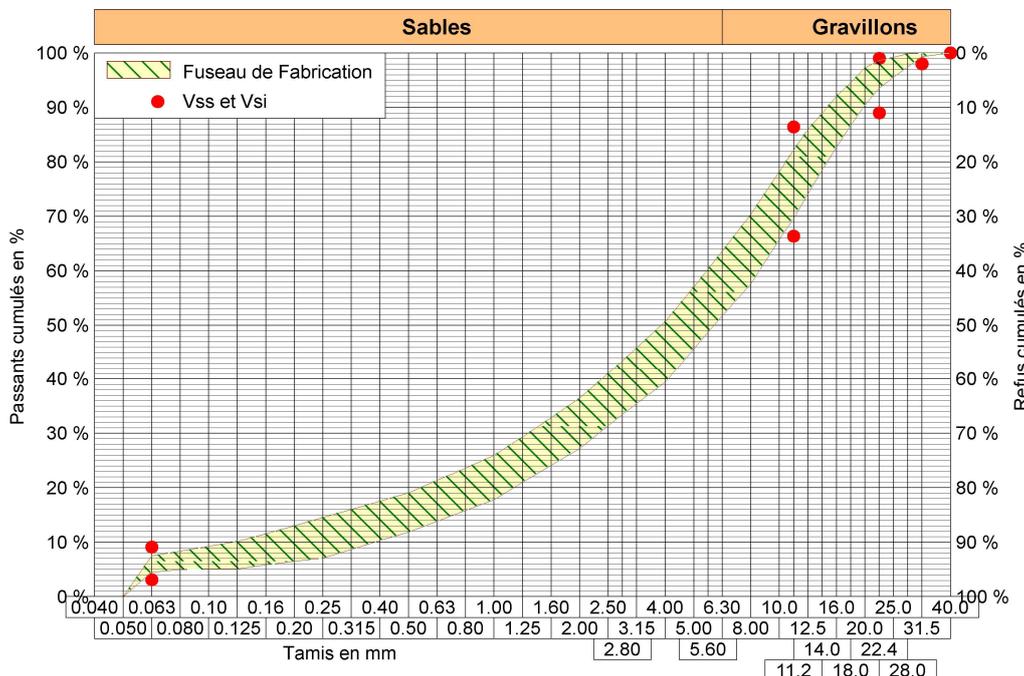

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
 Valeur au Bleu Sol : 0.018
 Ds Proctor à l'OPN : 1.457
 w% : 26.1%
 Ds Proctor à l'OPM : 1.517
 w% : 24.8%

V1*-V2*: Pour plus de renseignements reportez-vous au guide d'application des MIDND édition SETRA d'octobre 2012

RAQ-responsable laboratoire

date : 25/01/2019
 Mr HELIMI