

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NF P 18-545

PRODUIT : 0_4 roulé
FAMILLE : sables
SITE : Athis (Code produit 012)

NATURE : Alluvionnaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/4.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.7	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	99.00	89.00	100.00	85.00	1.40	...
passant à 1 mm	GrA	66.0	26.0	70.0	22.0	6.3	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	43.2	3.2	45.2	1.2	2.6	12.1
passant à 0.063 mm	fA	6.3	0.3	7.3	0.0	0.9	...
Module Finesse	MFA	3.69	3.09	3.84	2.94	0.19	...
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	59.00	3.35	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 21/07/2020 au 18/12/2020

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	100.0	99.5	98.6	97.8	0.7	0.7	15
passant à D [4.00 mm]	99.0	99.4	97.7	95.9	95.4	1.4	1.4	15
passant à 1 mm	57.0	54.0	46.1	38.2	35.0	6.3	13.7	15
passant à 0.25 mm	15.0	12.9	9.7	6.4	5.7	2.6	26.8	15
passant à 0.063 mm	3.8	2.9	1.8	0.7	0.5	0.9	50.0	15
Module Finesse	3.72	3.6	3.39	3.2	3.01	0.19	5.60	15
Equiv. de sable	91.00	90.5	86.29	82.1	80.00	3.35	3.88	7

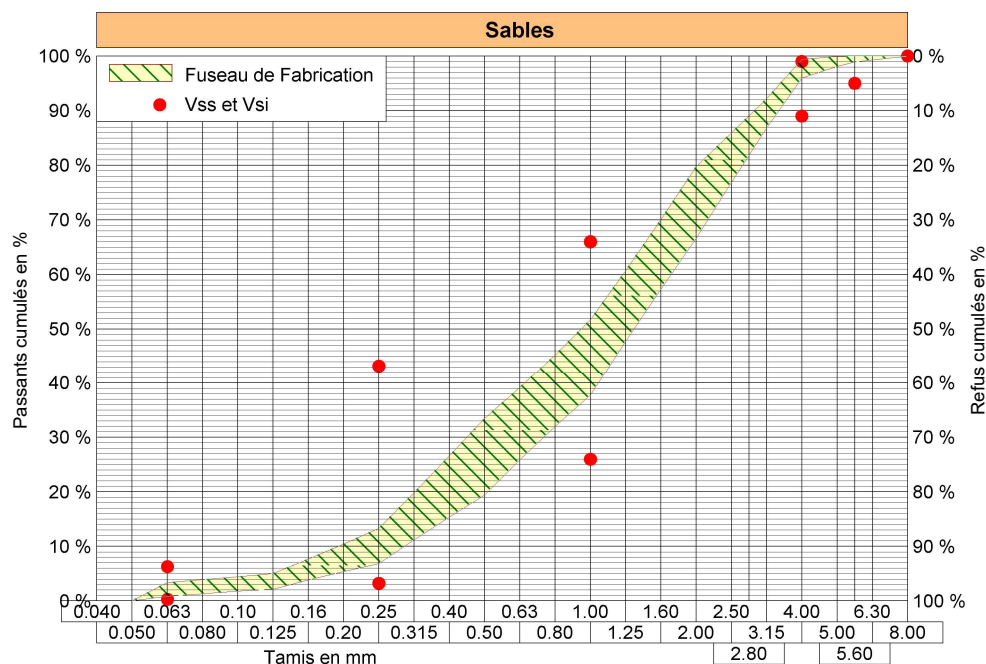

• **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
Coquilliers : exempt (juin 20)
Matières Organiques : exempt (juin 20)
Impuretés Prohibés : exempt(06/20)

MVR (uin 20) : 2.42 T/M3

Laborantin

[Signature]

date : 07/01/2021
HEIMI