

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 0/4 Roulé
FAMILLE : sables
SITE : Cloyes sur Marne

NATURE : Silico-calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/4.00**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers** Période d'engagement : 01/01/2025 au 30/06/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [8.00 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [5.60 mm]	GrA	...	95.0	...	94.0	0.1	...
passant à D [4.00 mm]	GrA	99.0	89.0	100.0	87.0	1.3	3.0
passant à 1 mm	GrA	63.0	23.0	67.0	19.0	4.5	12.1
passant à 0.25 mm	GrA	47.0	7.0	51.0	5.0	2.4	12.1
passant à 0.063 mm	fA	6.5	0.5	8.5	0.0	0.9	1.8
Module Finesse	MFA	3.76	3.16	3.91	3.01	0.16	0.18
Equiv. de sable	PA	...	65.00	...	60.00	2.62	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 22/07/2024 au 19/12/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [8.00 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	21
passant à 1.4D [5.60 mm]	100.0	99.9	99.8	99.7	99.5	0.1	0.1	21
passant à D [4.00 mm]	98.0	97.1	95.5	93.9	93.1	1.3	1.4	21
passant à 1 mm	50.1	47.5	41.9	36.3	33.3	4.5	10.7	21
passant à 0.25 mm	20.2	19.1	16.1	13.1	11.3	2.4	14.9	21
passant à 0.063 mm	3.9	2.8	1.7	0.6	0.3	0.9	52.9	21
Module Finesse	3.76	3.7	3.46	3.3	3.16	0.16	4.62	21
Equiv. de sable	90.00	87.7	84.43	81.2	79.00	2.62	3.10	21

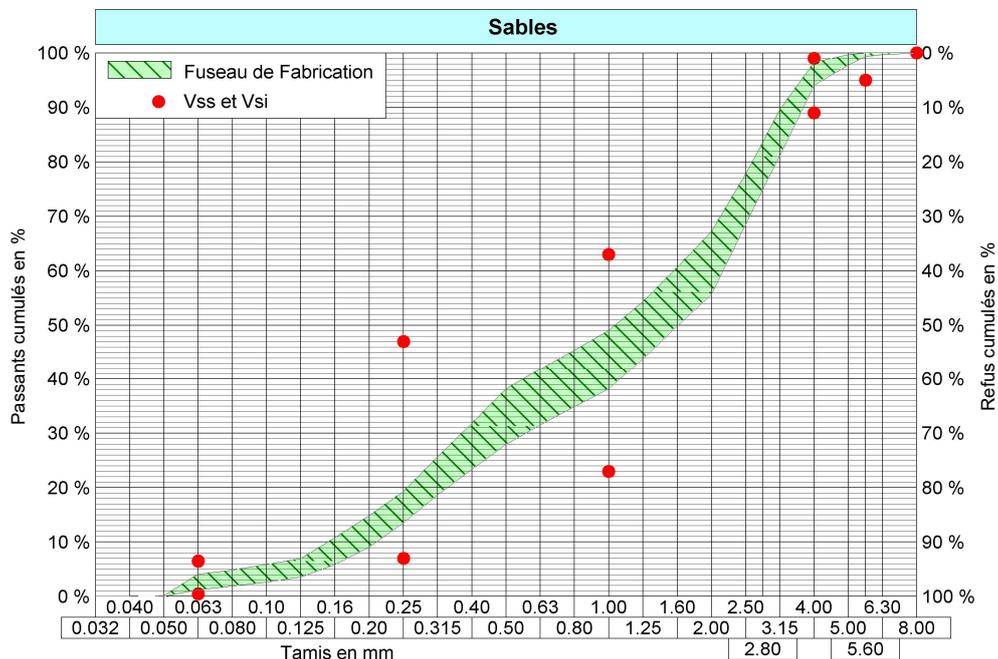

- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
- Coquilliers : exempt (juin 24)
 - Matières Organiques : exempt (juin 24)
 - Soufre total : 0.01% (juin 24)
 - Impuretés Prohibés : exempt (juin 24)
 - Sulfates en SO3 : 0.04% (juin 24)
 - Alcali-réaction : NR (juin 24)
 - Coefficient d'absorption : 1.84% (juin 24)
- Teneur en alcalin actif (juin 24) : 0.0018%
 Rapport de Laboroute CC24/012 : (juin 24)
 chlorures (juin 24) : <0.001%
 MVR (juin 24) : 2.60 T/M3
 MB moy : 0.33
 code classe A :

Laborantin

date : 09/01/2025
HELEMI