

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 8_14 Roulé
FAMILLE : gravillons
SITE : Cloyes sur Marne

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire :** 8.00/14.0
- **Usage :** art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers


Période d'engagement : 01/01/2025 au 30/06/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [28.0 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [20.0 mm]	GrA	...	98.0	...	97.0	0.1	...
passant à D [14.0 mm]	GrA	99.00	90.00	100.00	85.00	1.00	...
passant à d [8.00 mm]	GrA	15.00	0.00	20.00	0.00	3.50	...
passant à d/2 [4.00 mm]	GrA	5.0	...	6.00	...	0.4	...
passant à 0.063 mm	GrA	1.5	...	1.80	...	0.3	...
Aplatissement	FIB	35.00	...	39.00	...	1.13	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 04/07/2024 au 18/12/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [28.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [20.0 mm]	100.0	99.9	99.8	99.7	99.6	0.1	0.1	15
passant à D [14.0 mm]	99.0	99.7	98.4	97.2	95.0	1.0	1.0	15
passant à d [8.00 mm]	15.0	16.2	11.8	7.4	4.3	3.5	29.7	15
passant à d/2 [4.00 mm]	1.5	1.0	0.5	0.0	0.1	0.4	80.0	15
passant à 0.063 mm	0.9	0.6	0.2	0.0	-0.1	0.3	150.0	15
Aplatissement	25.58	26.1	24.67	23.3	22.31	1.13	4.58	8

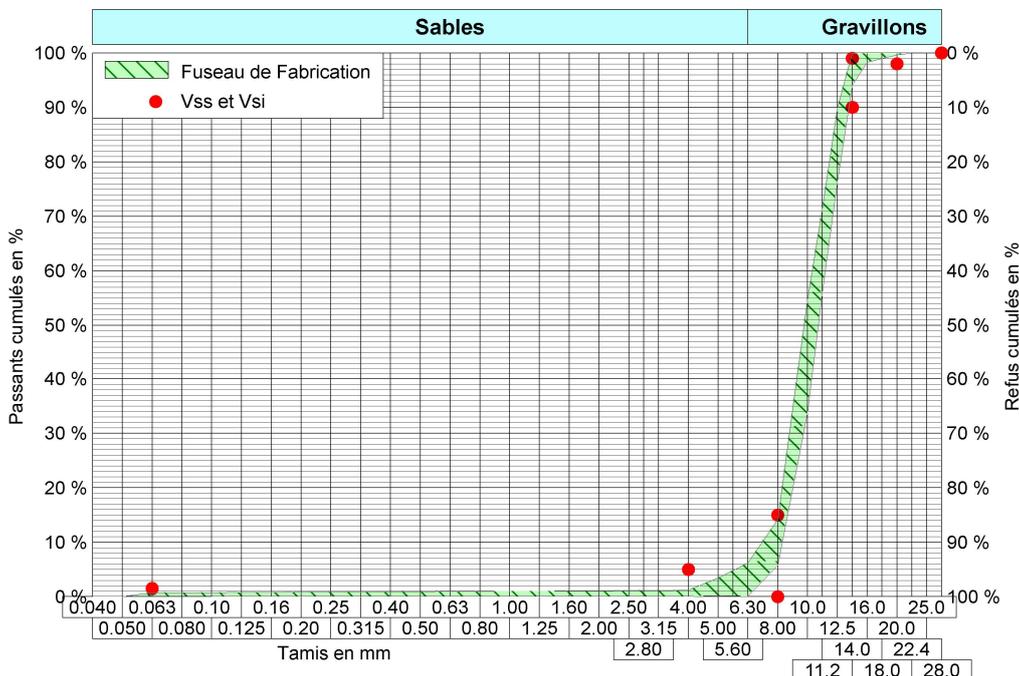

- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
Mvr gravillons : 2.58 (juin 24)
Absorption gravillons : 2.01% (juin 24)
Sensibilité au Gel : 0.10% (juin 24)
Boulettes d'argile : exempt (juin 24)
Oxydes métalliques : exempt (juin 24)
Imuretés prohibées (juin 24) : exempt
Soufre total (SA) (juin 24) : 0.01%
Sulfate en SO3 (juin 24) : 0.06%
Chlorures (Cl) (juin 24) : <0.001%
Alcali-Réaction (juin 24) : Non Réactif
Essais chimiques réalisés par laboroute : (juin 24) :
Teneur en alcalin actifs (juin 24) : 0.0004%
Los Angeles (12/12/23) : 24.16
code A sauf FIB :

LABORANTIN

[Signature manuscrite]

date : 10/01/2025
HELIMI