

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : 8_14 Roulé
FAMILLE : gravillons
SITE : Cloyes sur Marne

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : lavage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

- **Classe granulaire : 8.00/14.0**
- **Usage : art. 10 : Granulats pour bétons hydrauliques et mortiers**


Période d'engagement : 01/07/2025 au 31/12/2025

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [28.0 mm]	GrA	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [20.0 mm]	GrA	...	98.0	...	97.0	0.2	...
passant à D [14.0 mm]	GrA	99.00	90.00	100.00	85.00	1.70	...
passant à d [8.00 mm]	GrA	15.00	0.00	20.00	0.00	3.20	...
passant à d/2 [4.00 mm]	GrA	5.0	...	6.00	...	0.4	...
passant à 0.063 mm	GrA	1.5	...	1.80	...	0.3	...
Aplatissement	FIB	35.00	...	39.00	...	0.39	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 09/01/2025 au 12/06/2025

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [28.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	21
passant à 1.4D [20.0 mm]	100.0	100.0	99.9	99.7	99.6	0.2	0.2	21
passant à D [14.0 mm]	99.0	100.0	98.1	96.0	92.2	1.7	1.7	21
passant à d [8.00 mm]	15.0	15.4	11.4	7.4	4.3	3.2	28.1	21
passant à d/2 [4.00 mm]	1.5	1.1	0.6	0.1	0.1	0.4	66.7	21
passant à 0.063 mm	0.9	0.7	0.3	0.0	-0.1	0.3	100.0	21
Aplatissement	25.50	25.6	25.14	24.7	24.54	0.39	1.55	5

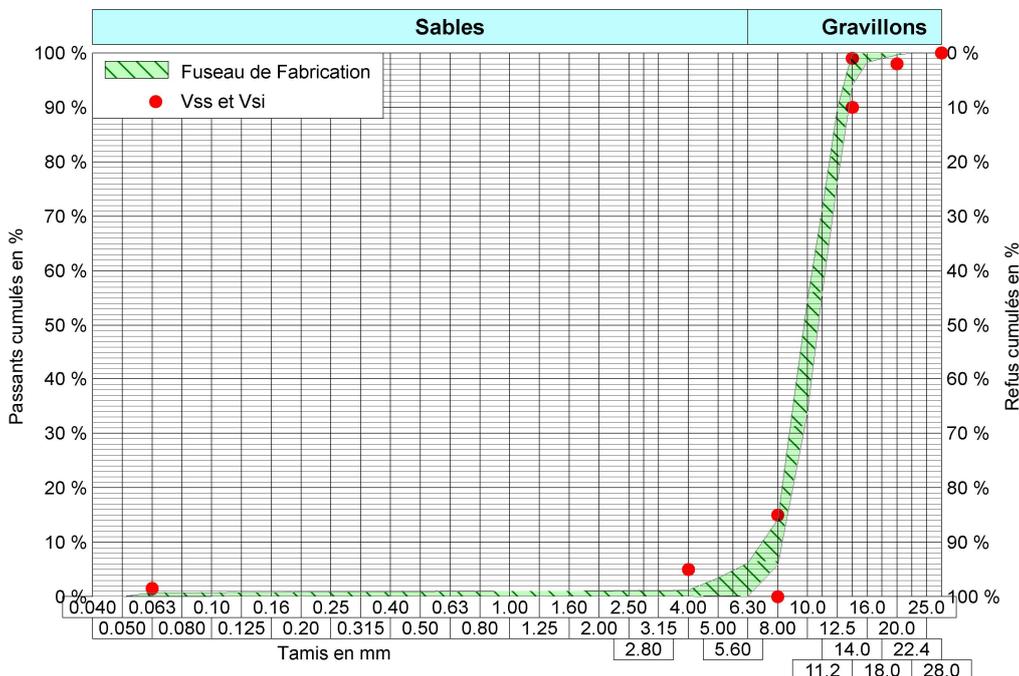

- **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
 Mvr gravillons : 2.58 (juin 25)
 Absorption gravillons : 1.85% (juin 25)
 Sensibilité au Gel : 0.10% (juin 24)
 Boulettes d'argile : exempt (juin 25)
 Oxydes métalliques : exempt (juin 25)
 Imuretés prohibées (juin 25) : exempt
 Soufre total (SA) (juin 25) : 0.011%
 Sulfate en SO3 (juin 25) : 0.16%
 Chlorures (Cl) (juin 25) : <0.001%
 Alkali-Réaction (juin 24) : Non Réactif
 Essais chimiques réalisés par laboroute : (juin 25) :
 Teneur en alcalin actifs (juin 25) : 0.0010%
 Los Angeles (04/03/25) : 23.67
 code A sauf FIB :

LABORANTIN

date : 01/07/2025
HELIMI