

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
NFP 18-545

PRODUIT : Brut 0_31.5 CF GR2
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard (51)

NATURE : Matériaux issus de la démolition
ELABORATION : broyage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- Classe granulaire : 0/31.5
- Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [63.0 mm]	a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [40.0 mm]	a	...	98.0	...	98.0	0.5	...
passant à D [31.5 mm]	a	99.00	89.00	100.00	87.00	1.90	...
passant à 8 mm	a	71.5	36.5	74.5	32.5	11.0	...
passant à 0.063 mm	a	6.7	0.7	8.7	0.0	2.3	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 30/03/2024 au 07/11/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [63.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	21
passant à 1.4D [40.0 mm]	100.0	100.0	99.9	99.3	98.3	0.5	0.5	21
passant à D [31.5 mm]	100.0	99.2	96.4	93.7	91.5	2.2	2.3	21
passant à 8 mm	73.0	68.3	54.6	40.8	34.6	11.0	20.1	21
passant à 0.063 mm	7.1	6.5	3.6	0.7	0.1	2.3	63.9	21

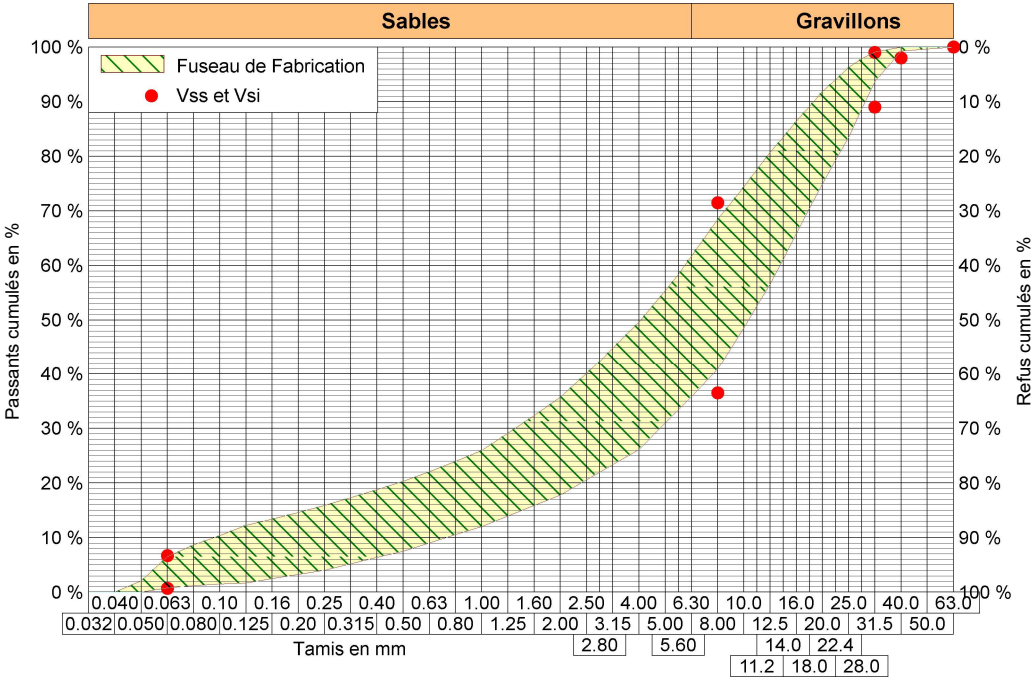

- AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
- Valeur au Bleu Sol : 0.052
 - Los Angeles : 18.51
 - Micro Deval MDE : 20.13
 - Equiv. de sable : >40
 - Grave de recyclage GR1 selon norme : NF P 11-300 :
 - Grave de recyclage GR2 0/D selon : NF P 13285 :
 - 1pt OPM : 1.81 (w%=5.6)
 - OPN : 1.77 (w%=5.6)
 - classification GTR : F71
 - OPM : 2.01 (w%=6.1)

Responsable laboratoire

date : 27/01/2025
M.HELIMI