

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

NFP 18-545

PRODUIT : Ecograde
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard

NATURE : matériaux d'incinération
ELABORATION : concassage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/22.4**
- **Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [40.0 mm]	a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [31.5 mm]	a	...	98.0	...	97.0	0.5	...
passant à D [22.4 mm]	a	99.0	89.0	100.0	87.0	1.9	3.0
passant à 11.2 mm	a	86.5	66.5	89.5	63.5	4.9	6.1
passant à 0.063 mm	a	9.0	3.0	11.00	2.00	1.3	1.8

PARTIE INFORMATIVE

période du 08/09/2023 au 13/12/2023

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [40.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [31.5 mm]	100.0	100.0	99.8	99.2	98.2	0.5	0.5	15
passant à D [22.4 mm]	98.6	98.6	96.2	93.8	92.2	1.9	2.0	15
passant à 11.2 mm	85.9	82.7	76.6	70.5	67.3	4.9	6.4	15
passant à 0.063 mm	8.1	7.7	6.1	4.5	4.1	1.3	21.3	15

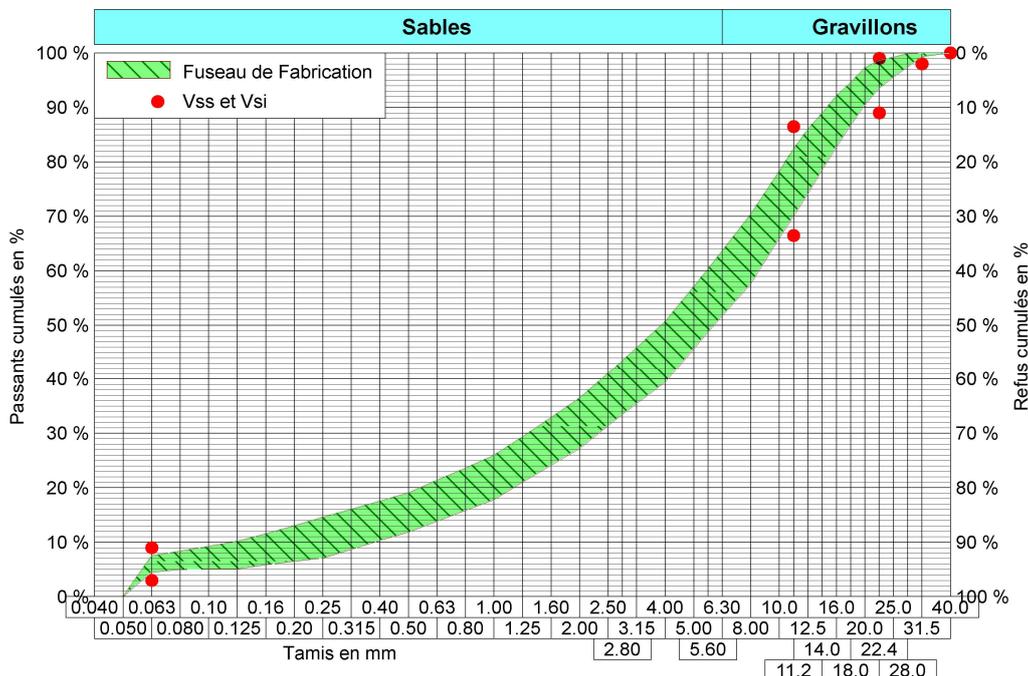

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :

Valeur au Bleu Sol : 0.019
 Los Angeles : 40.46
 Micro Deval MDE : 18.82
 Ds Proctor à l'OPN : 1.51
 w% : 26.2

Ds Proctor à l'OPM : 1.55
 w% : 24.7

RAQ-responsable laboratoire

(Signature manuscrite)

date : 17/01/2024
 Mr HELIMI