

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
NFP 18-545

PRODUIT : Ecograde
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard

NATURE : matériaux d'incinération
ELABORATION : concassage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- Classe granulaire : 0/22.4
- Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [40.0 mm]	a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [31.5 mm]	a	...	98.0	...	97.0	0.4	...
passant à D [22.4 mm]	a	99.0	89.0	100.0	87.0	2.1	3.0
passant à 11.2 mm	a	86.5	66.5	89.5	63.5	4.9	6.1
passant à 0.063 mm	a	9.0	3.0	11.00	2.00	1.2	1.8

PARTIE INFORMATIVE

période du 22/05/2024 au 27/11/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [40.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	19
passant à 1.4D [31.5 mm]	100.0	100.0	99.9	99.4	98.2	0.4	0.4	19
passant à D [22.4 mm]	98.6	98.7	96.1	93.5	92.2	2.1	2.2	19
passant à 11.2 mm	85.9	82.3	76.2	70.1	67.3	4.9	6.4	19
passant à 0.063 mm	8.1	7.5	6.0	4.5	4.1	1.2	20.0	19

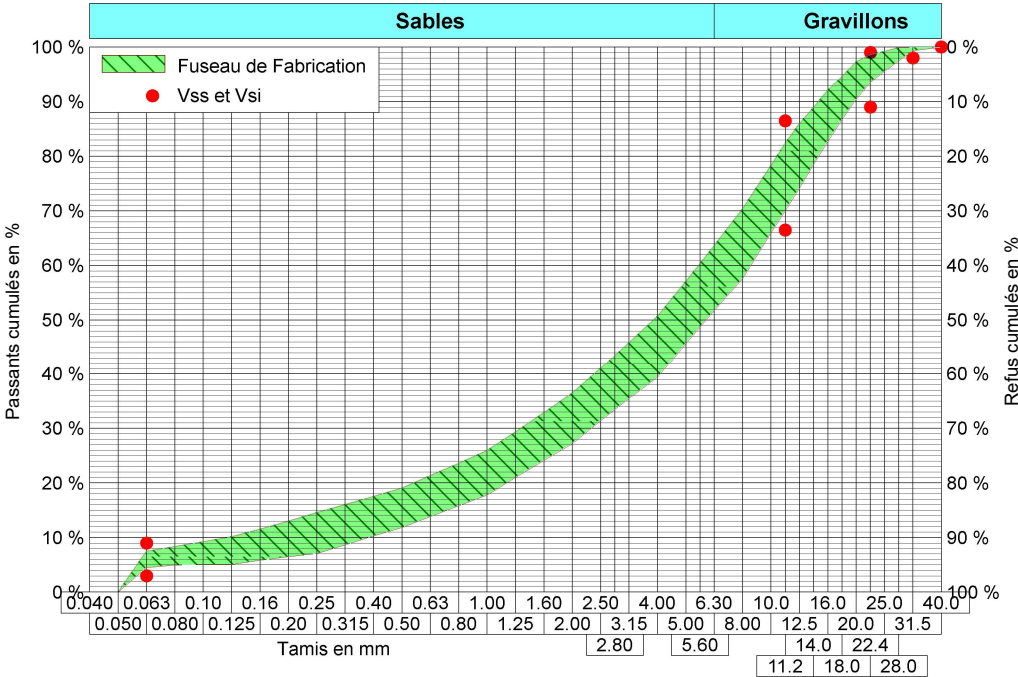

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
Valeur au Bleu Sol : 0.023
Los Angeles : 42.36
Micro Deval MDE : 19.18
Ds Proctor à l'OPN : 1.51
w% : 26.2

Ds Proctor à l'OPM : 1.55
w% : 24.7

RAQ-responsable laboratoire

date : 27/01/2025
Mr HELIMI