

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

XPP 18-545

PRODUIT : sol HQE (Code produit 026)
FAMILLE : divers
SITE : St léonard

NATURE :
ELABORATION : broyage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/8.00**
- **Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [16.0 mm]	code a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [11.2 mm]	code a	...	98.0	...	98.0	0.5	...
passant à D [8.00 mm]	code a	98.9	88.9	98.9	88.9	1.1	3.0
passant à 1 mm	code a	57.2	37.2	57.2	37.2	4.6	6.1
passant à 0.063 mm	code a	15.0	9.0	15.0	9.0	1.4	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 10/09/2020 au 11/12/2020

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [16.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	8
passant à 1.4D [11.2 mm]	100.0	100.0	99.6	99.0	98.4	0.5	0.5	8
passant à D [8.00 mm]	98.7	98.8	97.4	96.0	95.5	1.1	1.1	8
passant à 1 mm	54.3	51.5	45.8	40.0	40.4	4.6	10.0	8
passant à 0.063 mm	13.8	14.1	12.4	10.6	9.9	1.4	11.3	8

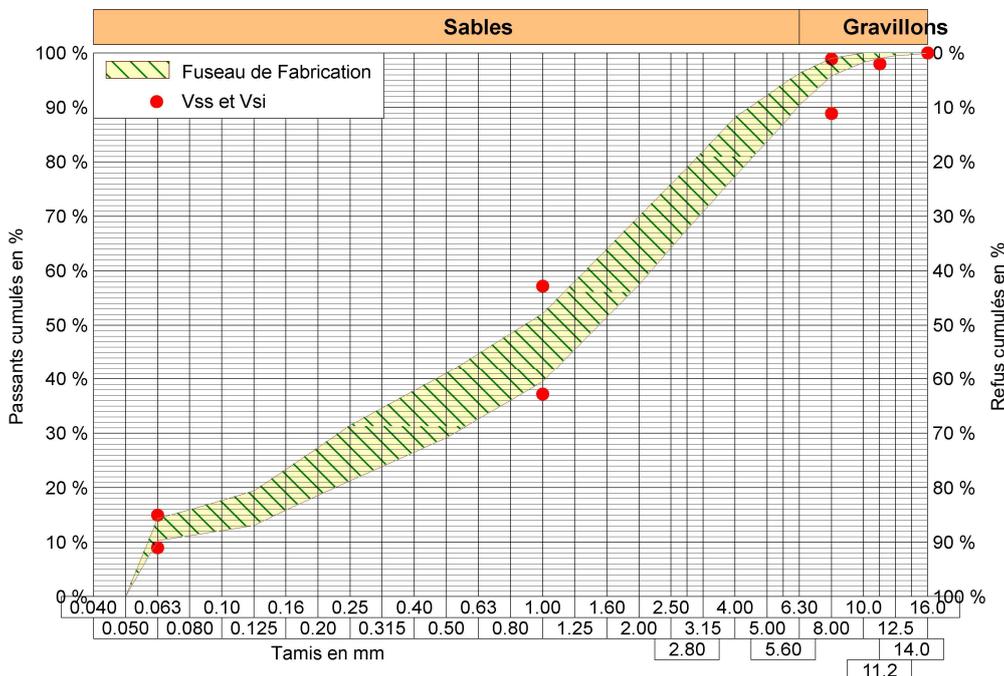

• **AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :**
 classification GTR : F71
 Ds Proctor à l'OPM (t/m3) : 1.81 (w%:13.7)

RAQ

 date : 12/01/2021
 HELIMI