

FICHE TECHNIQUE PRODUIT

XPP 18-545

PRODUIT : GNT type A Ic30 (Code produit 021)
FAMILLE : graves
SITE : Athis

NATURE : Alluvionnaire
ELABORATION : concassage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- **Classe granulaire : 0/14.0**
- **Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison**

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
Los Angeles	Code Cnc	30.00	...	33.00	...	0.00	...
Micro Deval MDE	Code Cnc	15.00	...	18.00	...	0.00	...
passant à 2D [28.0 mm]	code a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [20.0 mm]	code a	...	98.0	...	97.00	0.6	...
passant à D [14.0 mm]	code a	99.0	89.0	100.00	87.00	1.7	3.0
passant à 10 mm	code a	96.3	76.3	99.30	73.30	2.3	6.1
passant à 0.063 mm	code a	8.0	2.0	10.00	1.00	0.8	1.8

PARTIE INFORMATIVE

période du 02/07/2020 au 30/11/2020

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
Los Angeles	23.45	23.5	23.45	23.5	23.45	0.00	0.00	1
Micro Deval MDE	13.22	13.2	13.22	13.2	13.22	0.00	0.00	1
passant à 2D [28.0 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	15
passant à 1.4D [20.0 mm]	100.0	100.0	99.3	98.6	98.1	0.6	0.6	15
passant à D [14.0 mm]	98.7	98.5	96.4	94.3	92.4	1.7	1.8	15
passant à 10 mm	91.4	89.6	86.7	83.8	81.1	2.3	2.7	15
passant à 0.063 mm	6.4	6.5	5.5	4.5	3.6	0.8	14.5	15

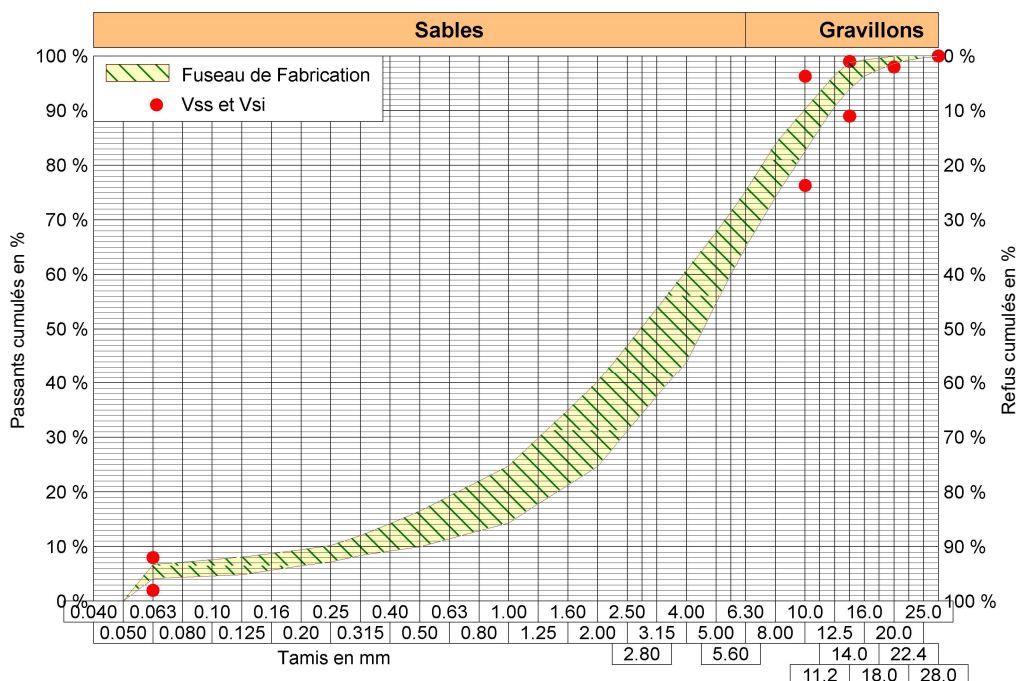

• AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
 Sensibilité au Gel : matériaux non gélifs (F2)
 Ds Proctor à l'OPN : 1.95 t/m3
 un prélèvement avec w% : 6.08

classification GTR : D21

RAQ

[Signature manuscrite]

date : 12/01/2021
 HELIMI