

FICHE TECHNIQUE PRODUIT
NFP 18-545

PRODUIT : GTLH ic 30
FAMILLE : graves
SITE : St Léonard (Reims)

NATURE : alluvionnaire calcaire
ELABORATION : concassage+criblage

LaboWin®

PARTIE NORMATIVE

valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage


- Classe granulaire : 0/16.0
- Usage : art. 7 : Granulats pour chaussées : couches de fondation, de base et de liaison

Essais	Catégorie	Vss	Vsi	Xu max.	Xu min.	sf	(Vss-Vsi)/3.3
passant à 2D [31.5 mm]	code a	...	100.0	...	100.0	0.0	...
passant à 1.4D [22.4 mm]	code a	...	98.0	...	98.0	0.5	...
passant à D [16.0 mm]	code a	99.0	89.0	100.00	84.00	1.2	3.0
passant à 8 mm	code a	79.0	59.0	82.00	55.00	3.0	6.1
passant à 0.063 mm	code a	8.6	2.6	10.60	1.60	0.6	...

PARTIE INFORMATIVE

période du 21/08/2024 au 24/10/2024

Essais	Max.	Xf + k.Sf	Xf	Xf - k.Sf	Min.	Sf	CV	Nbre
passant à 2D [31.5 mm]	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	0.0	0.0	8
passant à 1.4D [22.4 mm]	100.0	100.0	99.6	99.0	98.8	0.5	0.5	8
passant à D [16.0 mm]	98.1	97.6	96.1	94.6	93.9	1.2	1.2	8
passant à 8 mm	73.2	73.1	69.3	65.6	64.1	3.0	4.3	8
passant à 0.063 mm	6.2	6.3	5.6	4.8	4.4	0.6	10.7	8

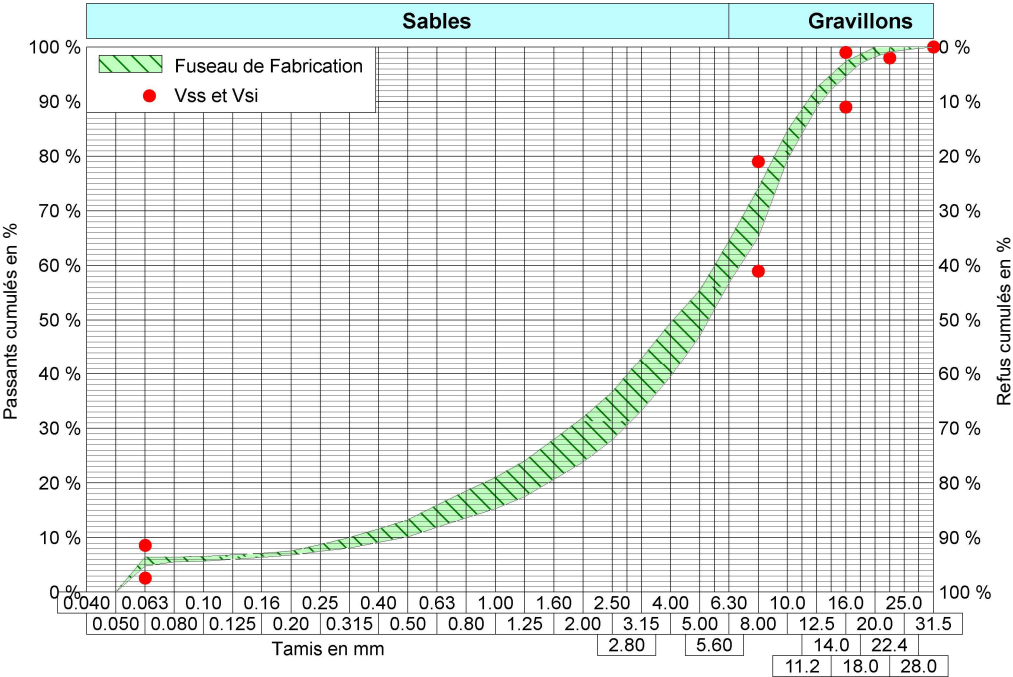

- AUTRE(S) CARACTERISTIQUE(S) :
- Sensibilité au Gel : non gélif
 - Los Angeles : 25.21
 - Micro Deval MDE : 12.23
 - MB(g/kg) : 0.51
 - délai de maniabilité (heure) : 7.1
 - R traction (360j) : 1.375 MPA
 - R compression (360j) : 1.59 MPA
 - Module d'élasticité (360j) : 26452
 - classification : T3
 - Ds proctor : 2.21
 - wopm : 7.1%

LABORANTIN

date : 27/01/2025
HELIMI